

ГОСТ 30432—96

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

**Методы отбора проб, заготовок и образцов
для механических и технологических испытаний**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

ГОСТ 30432—96**Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН Государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом трубной промышленности (ГТИ), Техническим комитетом по стандартизации ТК 81

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 3 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 апреля 1999 г. № 150 межгосударственный стандарт ГОСТ 30432—96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2000 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Сентябрь 2010 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1999
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие требования к отбору проб, заготовок и образцов	1
4 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов для механических испытаний	2
5 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов для технологических испытаний	3
Приложение А Обозначение проб и соответствующих образцов для механических и технологических испытаний	4
Приложение Б Отбор проб для механических и технологических испытаний бесшовных труб	5
Приложение В Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных прямосваренных труб	7
Приложение Г Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных спиральношовных труб	10
Приложение Д Отбор проб для механических и технологических испытаний профильных труб	12
Приложение Е Отбор проб для механических и технологических испытаний чугунных труб	12
Приложение Ж Отбор проб для механических и технологических испытаний нарезных труб	13
Приложение И Отбор проб для механических и технологических испытаний свертных паянных труб	13

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

**Метод отбора проб, заготовок и образцов
для механических и технологических испытаний**

Metal tubes.

Selection of samples, tube stocks and specimens for mechanic and technologic tests

Дата введения 2000—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на бесшовные и сварные трубы из черных и цветных металлов и сплавов и устанавливает общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 3728—78 Трубы. Метод испытания на изгиб

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств

ГОСТ 7564—97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 8693—80 (ИСО 8494—86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование

ГОСТ 8694—75 Трубы. Метод испытания на раздачу

ГОСТ 8695—75 Трубы. Метод испытания на сплющивание

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 11706—78 Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом

3 Общие требования к отбору проб, заготовок и образцов

3.1 Термины и определения — в соответствии с ГОСТ 7564.

3.2 Обозначения вида образцов для механических и технологических испытаний труб приведены в приложении А.

3.3 Пробы, заготовки и образцы маркируют таким образом, чтобы можно было идентифицировать их с испытываемой партией труб. При маркировке должно быть исключено ее воздействие на структуру и свойства рабочей части образцов.

Если в процессе изготовления пробы, заготовки или образца нельзя избежать удаления маркировки, то должны быть приняты меры для ее сохранения до испытания образца.

3.4 Место отбора пробы и ориентация вырезаемых из нее заготовок по отношению к продольной оси трубы должны соответствовать требованиям приложений Б—И, если не имеется других указаний в нормативной документации на трубы.

3.5 Отбор пробы, порезка ее на заготовки и изготовление образцов должны проводиться таким образом, чтобы не изменить характеристики механических свойств металла. Если в нормативной документации на трубы допускается правка пробы, то она должна проводиться при комнатной температуре статической нагрузкой.

ГОСТ 30432—96

3.6 Виды образцов, их ориентация относительно продольной оси трубы и количество должны быть указаны в нормативной документации на трубы. При отсутствии таких указаний пробы для изготовления образцов вырезают в соответствии с приложениями Б—И.

3.7 Виды и размеры образцов должны соответствовать требованиям стандартов или другой нормативной документации на методы соответствующих испытаний труб.

4 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов для механических испытаний

4.1 Отбор проб, заготовок и образцов для испытаний на растяжение

4.1.1 Пробы отбирают от любого конца трубы, если нет других указаний в нормативной документации на трубы.

4.1.2 Предпочтительным является образец в виде отрезка трубы, размер которой — наружный диаметр (D_n) и толщина стенки (S) — ограничиваются возможностями испытательного оборудования.

В случае, если нельзя испытать образец в виде отрезка трубы наружным диаметром 16 мм и более, отбирают пробы для изготовления образцов в виде продольных полос, поперечных плоских образцов или продольных и поперечных цилиндрических образцов.

4.1.3 Пробу для изготовления образцов в виде продольных полос, поперечных плоских и цилиндрических образцов для испытания основного металла сварных труб отбирают:

- на участке периметра трубы, расположенным под углом 90° к сварному шву, — при контроле прямошовных труб с одним продольным швом и спирально-шовных труб (приложение В, Г);
- на участке периметра трубы, расположенным под углом 45 °С к одному из сварных швов, — при контроле прямошовных труб с двумя продольными швами (приложение В, рисунок В.5).

4.1.4 Плоские поперечные образцы и образцы в виде продольных полос должны сохранять наружную и внутреннюю поверхность трубы.

4.1.5 Допускается правка статической нагрузкой проб для изготовления плоских и цилиндрических поперечных образцов от труб диаметром 219 мм и более, если нет иных указаний в нормативной документации на трубы.

4.1.6 Пробы для изготовления плоских образцов от сварного соединения вырезают перпендикулярно к сварному шву.

4.1.7 Для испытания труб, предназначенных для применения в паровых котлах и трубопроводах, вырезают поперечные короткие цилиндрические пропорциональные образцы во всех случаях, когда позволяют размеры трубы. В остальных случаях вырезают продольные короткие цилиндрические образцы.

4.1.8 Пробы для изготовления образцов от профильных труб вырезают в виде отрезков полного сечения либо в виде полос из грани, имеющей наибольшую ширину, или из участков поперечного сечения с наименьшей кривизной.

4.1.9 Вид образца и его ориентация по отношению к продольной оси трубы в зависимости от способа производства, вида и размеров труб устанавливают в соответствии с приложениями Б—И (образцы № 1—1e).

4.1.10 Пробы для изготовления образцов от нарезных труб с высаженными концами и муфт отбирают в виде продольных заготовок из муфты и высаженной части трубы, если не имеется других указаний в нормативной документации на трубы (приложение Ж, рисунок Ж.1).

4.2 Отбор проб, заготовок и образцов для испытаний на ударный изгиб

4.2.1 Пробы для изготовления образцов для испытаний на ударный изгиб по ГОСТ 9454 вырезают из труб толщиной стенки 5 мм и более, а для изготовления образцов для испытания падающим грузом (ИПГ) — из труб толщиной стенки 7,5 мм и более. Тип образца указывают в нормативной документации на трубы.

4.2.2 Пробу для испытания основного металла сварных труб отбирают:

- на участке периметра трубы, расположенным под углом 90° к сварному шву, — при контроле прямошовных труб с одним продольным швом и спирально-шовных труб;
- на участке периметра трубы, расположенным под углом 45° к одному из сварных швов, — при контроле прямошовных труб с двумя продольными швами.

4.2.3 Допускается правка проб и заготовок для изготовления поперечных образцов, если нет иных указаний в нормативной документации на трубы.

4.2.4 Концентратор на продольных и поперечных образцах для испытаний на ударный изгиб и на образцах для ИПГ наносят перпендикулярно к поверхности трубы. Концентратор на образцах от сварного соединения наносят по металлу шва или по зоне сплавления в соответствии с указаниями нормативной документации на трубы.

4.2.5 Образцы для испытаний на ударный изгиб сварного соединения изготавливают перпендикулярно к сварному шву.

4.2.6 Пробы для изготовления образцов от труб, предназначенных для применения в паровых котлах и трубопроводах, вырезают из двух диаметрально противоположных участков периметра трубы. Образцы из проб изготавливают из слоев, лежащих ближе к наружной поверхности.

4.2.7 Пробы от нарезных труб с высаженными концами и муфт к ним вырезают из высаженной части трубы и муфтовой заготовки.

4.3 Отбор кольцевых проб от чугунных раструбных труб для испытаний на разрыв или сдавливание

4.3.1 Кольцевые образцы вырезают от гладкой части трубы. Перед вырезкой кольцевых образцов от гладкого конца трубы отрезается кольцо шириной не менее 20 мм.

4.4 Кольцевые образцы для определения временного сопротивления сварного соединения вырезают от электросварных прямошовных труб наружным диаметром от 50 до 530 мм (рисунки В.2—В.4).

5 Место отбора, ориентация и подготовка проб, заготовок и образцов для технологических испытаний

5.1 Пробы для испытания труб на сплющивание, бортование, раздачу и раздачу кольца конусом отрезают от одного или обоих концов трубы в соответствии с указаниями нормативной документации на трубы (приложения Б, В, Е, Ж, И, образцы № 3, 4, 5). Допускается проводить эти испытания в соответствии с ГОСТ 8693, ГОСТ 8694, ГОСТ 8695, ГОСТ 11706.

5.2 Для испытания на сплющивание нарезных труб от обоих концов гладкой части трубы или перед нарезкой резьбы отрезают заготовки в виде кольца (приложение Ж, образец № 3).

5.3 Заготовки для изготовления образцов для испытания на загиб по ГОСТ 3728 труб наружным диаметром до 60 мм включительно отбирают в виде отрезка трубы (приложение Б, В, образец № 6).

5.4 Отбор проб и подготовку образцов в виде продольных и поперечных полос для испытания на загиб труб диаметром выше 60 мм проводят по ГОСТ 3728, а сварного соединения — в виде поперечных полос по ГОСТ 6996 или другой нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

Пробы для испытаний на загиб в виде полос от основного металла электросварных труб вырезают из участка периметра трубы, расположенного под углом 90° к ближайшему шву.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

**Обозначение проб и соответствующих образцов для механических
и технологических испытаний**

1 Растижение:

- l* — отрезок трубы полного сечения;
- la* — продольный пропорциональный образец в виде полосы (сегмент);
- lb* — продольный пропорциональный цилиндрический образец;
- lc* — поперечный пропорциональный плоский образец по ГОСТ 1497;
- ld* — поперечный пропорциональный цилиндрический образец;
- le* — кольцевой образец;
- lf* — поперечный плоский образец от сварного соединения.

2 Ударный изгиб:

- 2a* — продольный образец, вырезанный вдоль оси трубы;
- 2b* — поперечный образец, вырезанный перпендикулярно к оси трубы;
- 2c* — поперечный образец, перпендикулярный к шву, по ГОСТ 6996.

3 Сплющивание:

- 3* — отрезок трубы.

4 Бортование:

- 4* — отрезок трубы.

5 Раздача, раздача кольца конусом:

- 5* — отрезок трубы.

6 Загиб:


- 6* — отрезок трубы;
- 6a* — продольный плоский образец;
- 6b* — поперечный плоский образец;
- 6c* — поперечный плоский образец от сварного соединения по ГОСТ 6996.

7 Испытание падающим грузом:

- 7* — поперечный плоский образец.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний бесшовных труб

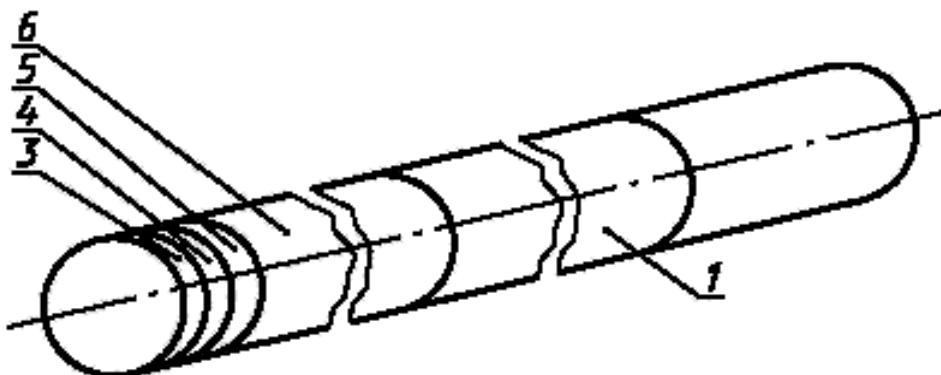


D_o до 16 мм

Рисунок Б.1

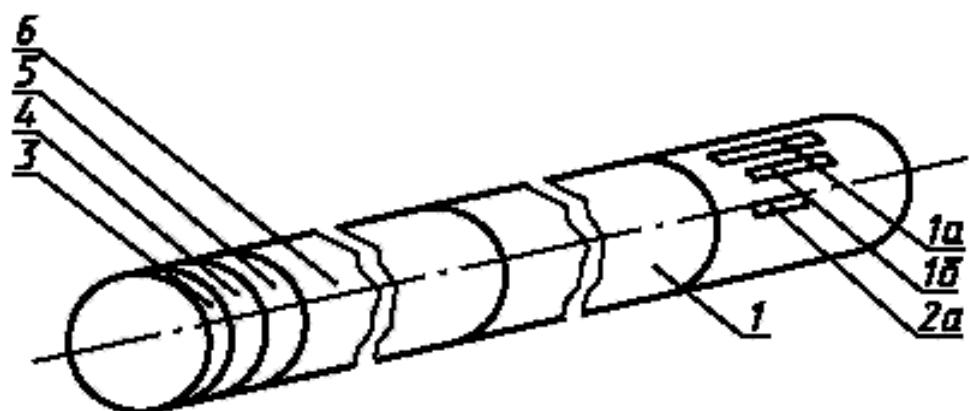

D_o от 16 до 60 мм

Рисунок Б.2

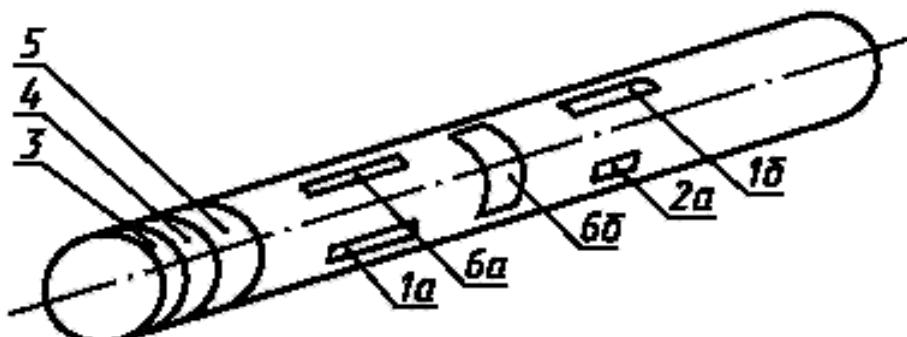

D_o св. 60 до 120 мм

Рисунок Б.3

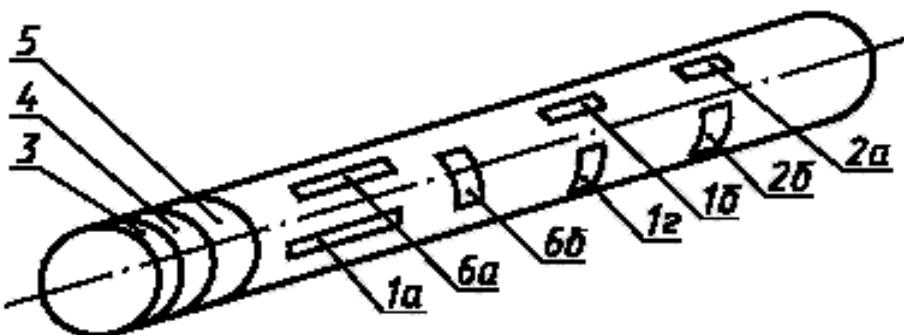
 D_o св. 120 до 426 мм

Рисунок Б.4

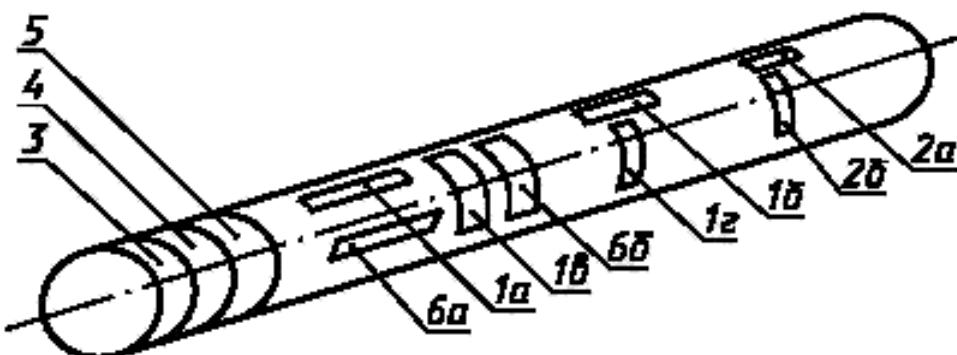
 D_o св. 426 мм

Рисунок Б.5


Таблица Б.1 — Виды образцов для механических и технологических испытаний бесшовных труб

Вид испытания	Наружный диаметр трубы D_o , мм	Толщина стенки трубы S , мм	Направление вырезки и вид образца		Номер	
			продольное	поперечное	рисунка	образца
Растяжение	До 16	—*	Отрезок трубы	—	Б.1	1
	От 16	—*	То же	—	Б.2	1
	До 120	До 12 включ.	Полоса (сегмент)	—	Б.2, Б.3	1а
		Св. 5	Цилиндрический	—	Б.2, Б.3	1б
	Св. 120	До 12 включ.	Полоса (сегмент)	—	Б.4	1а
	До 426	Св. 5	Цилиндрический	—	Б.4	1б
		Св. 14	—	Цилиндрический	Б.4	1г
	Св. 426	До 12 включ.	Полоса (сегмент)	—	Б.5	1а
		Св. 5	Цилиндрический	—	Б.5	1б
		Св. 3	—	Плоский образец	Б.5	1в
Ударный изгиб	Св. 7	—	Цилиндрический	Б.5	1г	
	Св. 35	Св. 5	Продольный образец	—	Б.2—Б.5	2а
	Св. 120	Св. 8	—	Поперечный образец	Б.4, Б.5	2б
	Св. 300	Св. 5	—	То же	Б.4, Б.5	2в
Сплошивание	До 400	$\leq 15\% D_o$	Отрезок трубы	—	Б.1—Б.4	3
Бортование	До 160	До 9	То же	—	Б.1—Б.4	4
Раздача	До 150	До 9	*	—	Б.1—Б.4	5
Раздача кольца конусом	От 18 до 150	От 2 до 8	*	—	Б.1—Б.4	5
Загиб	До 60		*	—	Б.1, Б.2	6
	Св. 60		Полоса	—	Б.3—Б.5	6а
	Св. 60		—	Полоса	Б.3—Б.5	6б

* Толщина стенки без ограничения.


ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных прямошовных труб

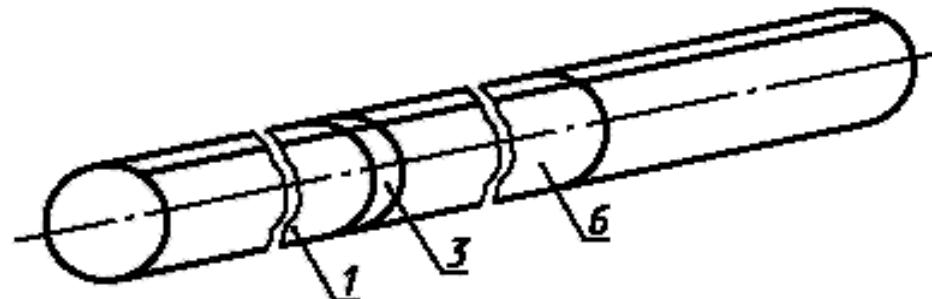


D_o до 16 мм

Рисунок В.1

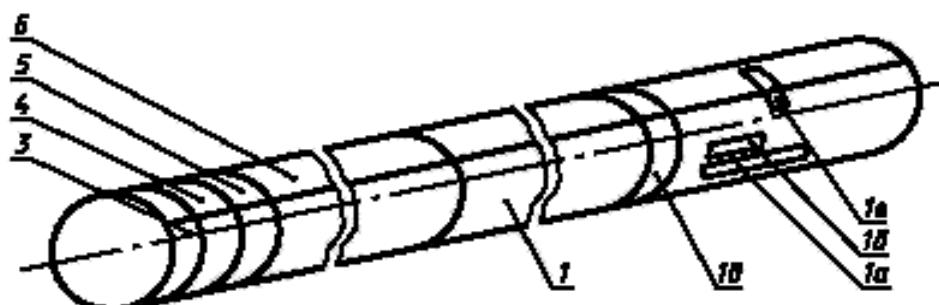

D_o от 16 до 60 мм

Рисунок В.2

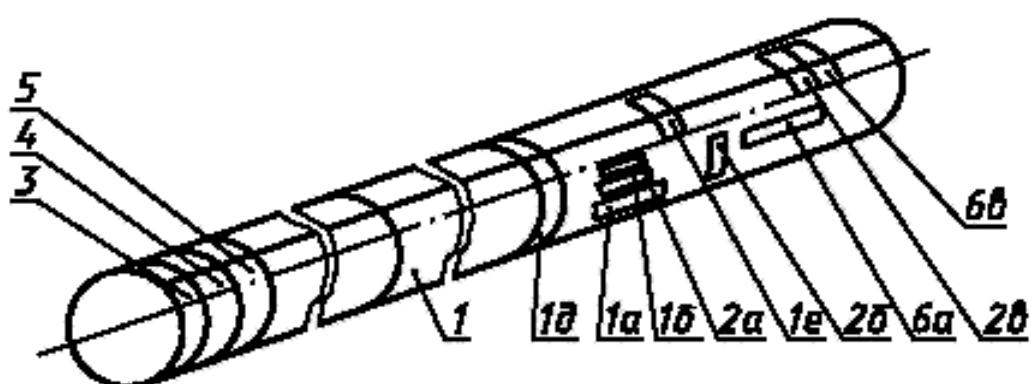


D_o св. 60 до 426 мм

Рисунок В.3



D_u св. 426 мм

Рисунок В.4

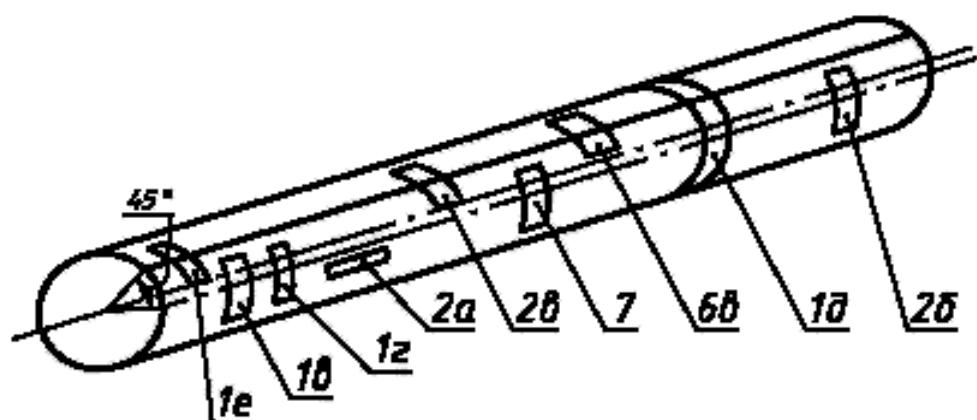

D_u св. 426 мм

Рисунок В.5

Таблица В.1 — Виды образцов для механических и технологических испытаний сварных прямоногих труб

Вид испытания	Наружный диаметр трубы $D_{\text{н}}$, мм	Толщина стенки трубы S , мм	Основной металл			Сварное соединение		
			Напряженное изгибание, внах. образца	продольное	поперечное	Номер рисунка образца	Наружный диаметр трубы $D_{\text{н}}$, мм	Вид образца
Растяжение	До 16	—*	Отрезок трубы	—	—	Б.1	И	От 50 до 530 Кольцевой
	От 16 до 60 включ.	—*	То же	—	—	Б.2	И	Б.2—Б.5
	Св. 60 до 426 вкл.включ.	До 12 Св. 5	Цилиндрический Полоса	—	—	Б.2	И	Б.2
	Св. 426, один шов	До 12 Св.3	Цилиндрический Полоса	—	—	Б.3	И	Св. 150
	Св. 426, два шва	Св.3	Цилиндрический Полоса	—	—	Б.3	И	Поперечный
Ударный изгиб	Св.35	Св.5	Продольный	—	—	Б.4	И	Б.2
	Св.59	Св.8	Продольный	—	—	Б.4	И	Б.2
	До 400	15 % D	Отрезок трубы	—	—	Б.3—Б.5	И	Св. 159
Сплочивания-	До 9	—	То же	—	—	Б.1—Б.3	И	Б.1—Б.3
Бортовые**	До 160	—	—	—	—	Б.2, Б.3	И	Б.2, Б.3
Раздача**	До 150	—	—	—	—	Б.2, Б.3	И	Б.2, Б.3
Раздача кольца	От 18 до 150	—	—	—	—	Б.2, Б.3	И	Б.2, Б.3
конусом**	До 60 включ.	—	Отрезок трубы	—	—	Б.1, Б.2	И	Б.1, Б.2
затыб**	Св.60	—	Полоса	—	—	Б.3	И	Б.3
ИПГ**	Св.508	—	Полоса	—	—	Б.4, Б.5	И	Б.4, Б.5

* Толщина стенки без ограничения.

** Испытания основного металла и сварного соединения проводятся одновременно.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных спирально-шовных труб

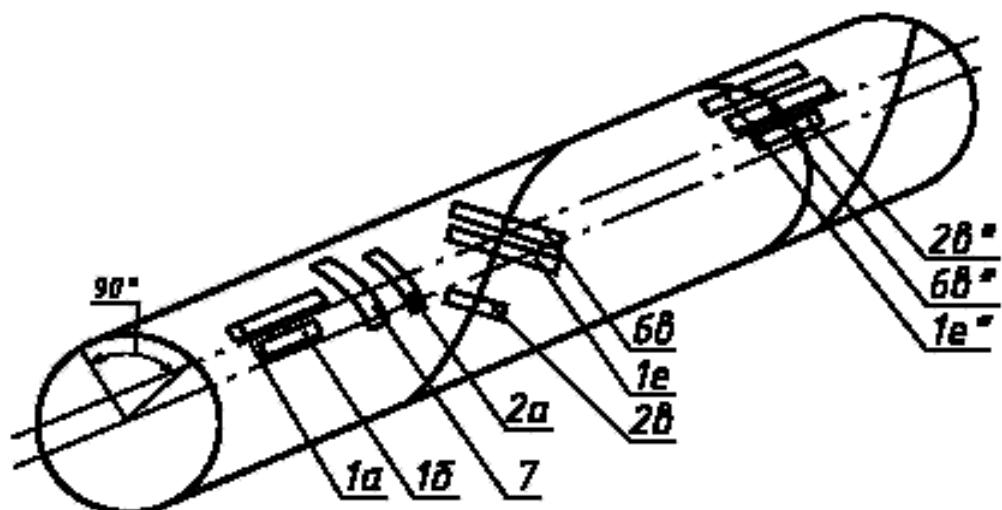


Рисунок Г.1

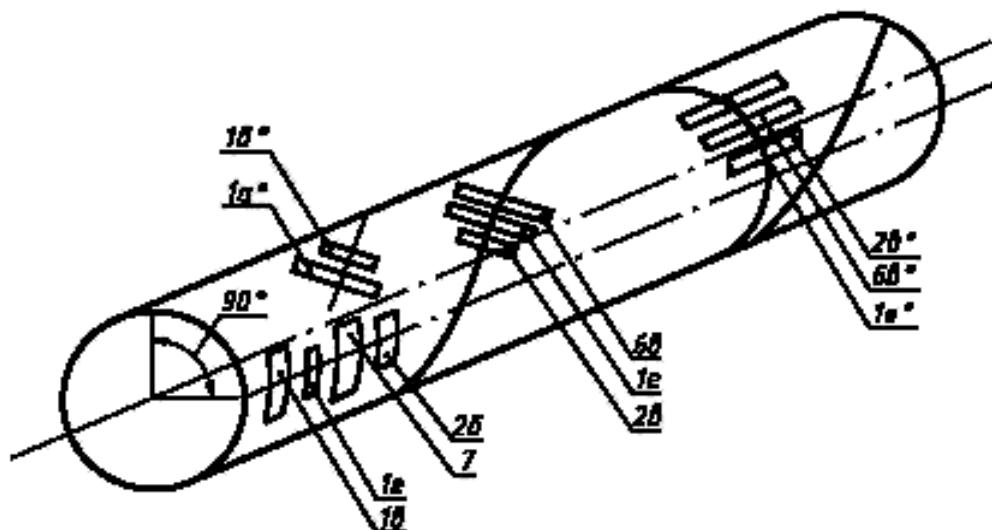


Рисунок Г.2

Таблица Г.1 — Виды образцов для механических и технологических испытаний сварных спирально-шовных труб

Вид испытания	Наружный диаметр труб D _o , мм	Толщина стенки трубы S, мм	Основной металлический		Номер рисунка образца	Сварное соединение	
			Направление вырезки, вид образца	Направление продольное		Наружный диаметр трубки D _o , мм	Вид образца
Растяжение	Сл. 159 до 530 кг/мм ² .	До 12 включ.	Полоса	—	Г.1	Га	Сл. 159 Плоский
	Сл. 530	Сл. 5	Цилиндрический	—	Г.1	Гб	Поперечный Г.1, Г.2 Га, Гв*
		Сл. 3	—	Полоса	Г.2	Гб	
		Сл. 7	—	Цилиндрический	Г.2	Гс	
		Сл. 6	—	Поперечный	Г.1, Г.2	2б	Поперечный Г.1, Г.2 2б, 2в*
Ударный изгиб	Сл. 159	—	—	—	Сл. 159	Сл. 159 Плоский Поперечный	Поперечный Г.1, Г.2 Г.1, Г.2 бс, бв*
Загиб	ИП1	Сл. 308	—	Полоса	Г.1, Г.2	7	

* Образцы отбираются от концевого шва.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний профильных труб

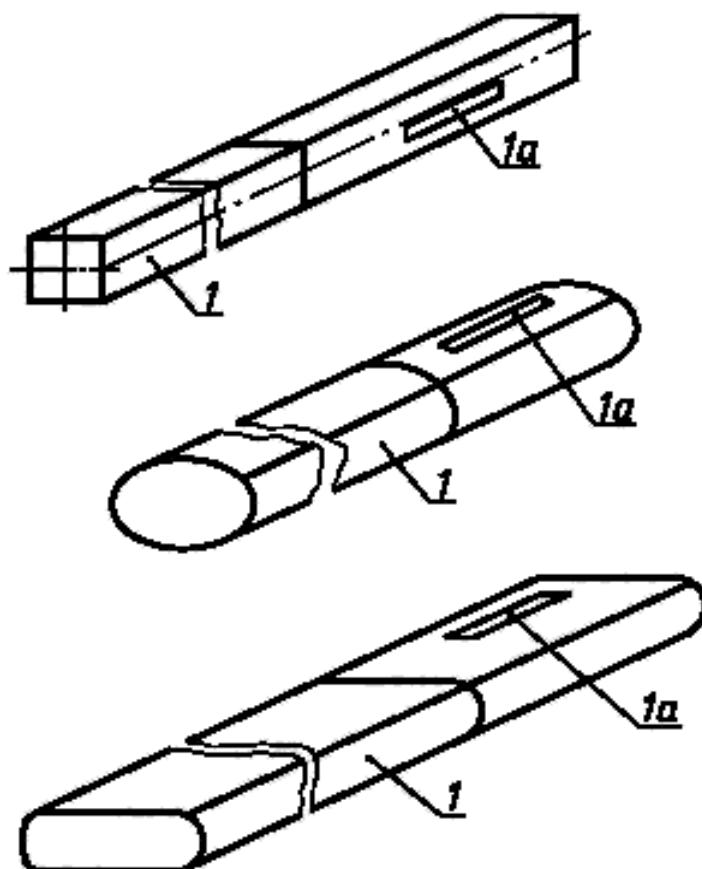


Рисунок Д.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний чугунных труб

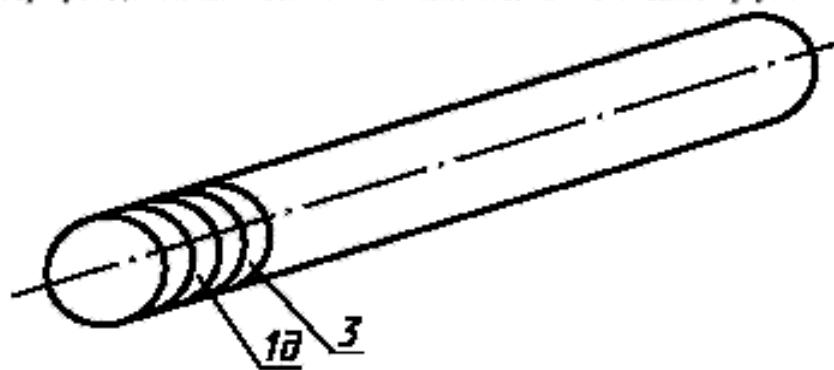


Рисунок Е.1

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний нарезных труб

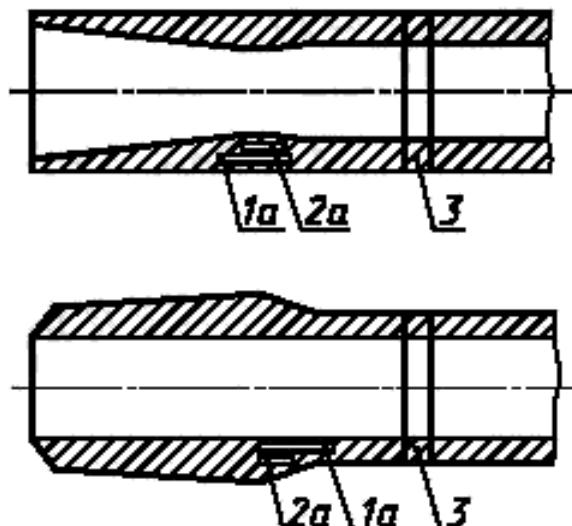


Рисунок Ж.1

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Отбор проб для механических и технологических испытаний сварных паяных труб

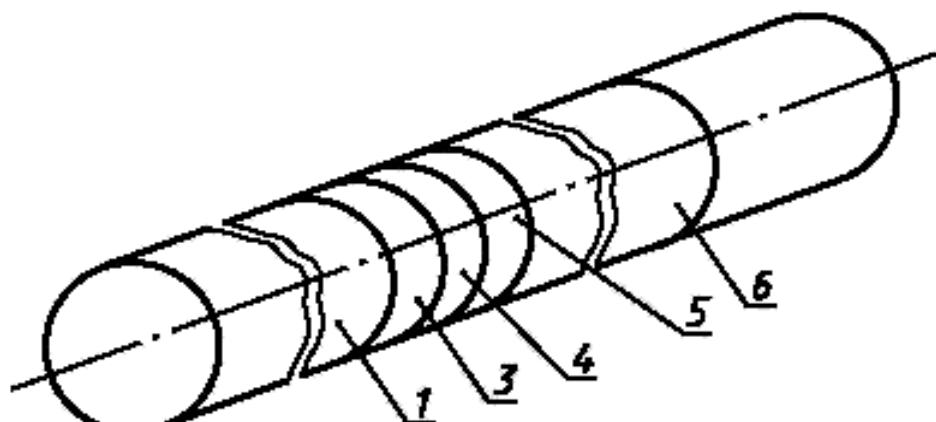


Рисунок И.1

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 5525—88	Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия	3
ГОСТ 9583—75	Трубы чугунные, напорные, изготовленные методами центробежного и полунепрерывного литья. Технические условия	47
ГОСТ 8943—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Номенклатура	57
ГОСТ 8944—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Технические условия	63
ГОСТ 8946—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры	69
ГОСТ 8947—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры	73
ГОСТ 8948—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры	77
ГОСТ 8949—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры	81
ГОСТ 8950—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры	85
ГОСТ 8951—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры	89
ГОСТ 8952—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры	93
ГОСТ 8953—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры	97
ГОСТ 8954—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры	101
ГОСТ 8955—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры	105
ГОСТ 8956—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры	109
ГОСТ 8957—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры	111
ГОСТ 8958—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры	115
ГОСТ 8959—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры	117
ГОСТ 8960—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Футорки. Основные размеры	121
ГОСТ 8961—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Контргайки. Основные размеры	125
ГОСТ 8962—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Колпаки. Основные размеры	127
ГОСТ 8963—75	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Пробки. Основные размеры	131
ГОСТ 8966—75	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры	133
ГОСТ 8967—75	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Ниппели. Основные размеры	137
ГОСТ 8968—75	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры	139
ГОСТ 8969—75	Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Стоны. Основные размеры	141
ГОСТ 8694—75	Трубы. Метод испытания на раздачу	143
ГОСТ 8695—75	Трубы. Метод испытания на сплющивание	147
ГОСТ 3728—78	Трубы. Метод испытания на загиб	151
ГОСТ 11706—78	Трубы. Метод испытания на раздачу кольца конусом	155
ГОСТ 12501—67	Трубы. Метод испытания крутящим моментом	159
ГОСТ 17410—78	Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии	167

ГОСТ 3845—75	Трубы металлические. Метод испытания гидравлическим давлением	191
ГОСТ 10006—80 (ИСО 6892—84)	Грубы металлические. Метод испытания на растяжение	195
ГОСТ 19040—81	Трубы металлические. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах	207
ГОСТ 28800—90	Трубы металлические. Метод определения влаги на внутренней поверхности труб	217
ГОСТ 30432—96	Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний	221

ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И СОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ

Часть 4

Трубы из черных металлов и сплавов литье и соединительные части к ним.
Основные размеры.
Методы технологических испытаний труб

Б3 8—2009

Редактор *М. И. Максимова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Н. И. Гаврицук*
Компьютерная верстка *А. П. Финогеновой*

Сдано в набор 08.09.2010. Подписано в печать 26.10.2010. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,90. Уч.-изд. л. 21,10. Тираж 358 экз. Изд. № 3914/2. Зак. 1337.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.